



Werkbeschrijving



Situatie van het schilderwerk, afhankelijk van de bestaande situatie worden er twee verschillende systemen beschreven

#### Licht aangetast verfsysteem

het bestaande schilderwerk is > 90% intact. Minimaal kale delen, plaatselijk barst- en scheurvorming. Lichte mate van vervuiling en verkleuren. De ondergrond vertoont lichte schade of enkele mechanische schade, openstaande verbindingen en de beglazingsvoegen zijn incidenteel niet meer intact.



Foto 1: Lichte verschade bij verbindingen en kitvoegen

Foto 2: Hechting van verfsysteem is redelijk tot goed.

Foto 3: Lichte barst- en scheurvorming bij randen en liggende delen van kozijnen. Licht verkleuren verfsysteem.

#### Middelmatig aangetast verfsysteem

het bestaande schilderwerk tussen 50 – 70% intact. Plaatselijk tot regelmatig kale delen en barst- en scheurvorming en soms verkleuren van verfsysteem. De ondergrond heeft middelzware schade zoals mechanische beschadigingen, openstaande verbindingen en plaatselijk houtaantasting. Beglazingsvoegen zijn plaatselijk slecht.

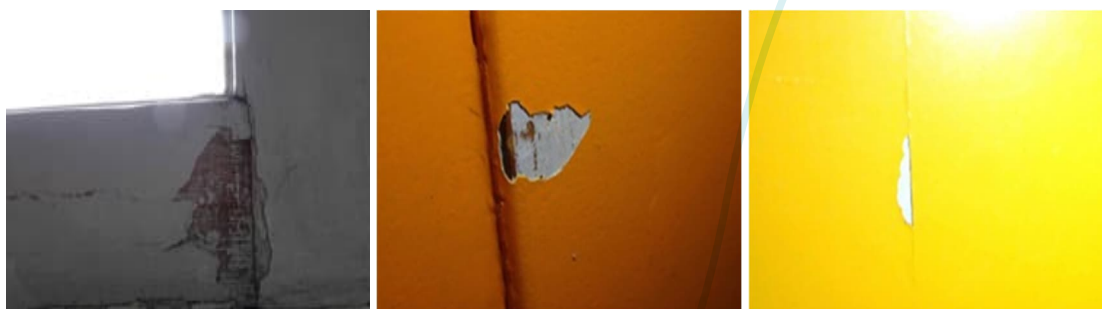


Foto 1: Versteende verflagen. Openstaande verbinding en springlagen. Scheurvorming.

Foto 2: Springlaag op binnendeuren, dekkend over transparant. Regelmatig voorkomende onthechting tussen de lagen.

Foto 3: Springlaag tpv verbinding op binnendeur .



Situatie van het schilderwerk,  
 afhankelijk van de bestaande situatie  
 worden er twee verschillende  
 systemen beschreven

## Behandelplan

| Behandelplan          | Systeem 1 (1,5 beurt)<br>OHD 05/S1                                   | Systeem 2 (2,5 beurt)<br>OHD 03/S1                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestaande situatie    | Verfwerk > 90% intact                                                | Verfwerk 50 tot 90% intact                                                                            |
| Voorbehandeling       |                                                                      |                                                                                                       |
| Reinigen              | Met Polyfilla Pro S600 toegevoegd aan lauwwarm water                 | Met Polyfilla Pro S600 toegevoegd aan lauwwarm water                                                  |
| Verflagen verwijderen | Deels slechte verflagen verwijderen met schraper en/of door schuren. | Groter deel geheel verwijderen dan wel springlagen verwijderen met schrappen en/of mechanisch schuren |
| Ondergrond schuren    | Stapsgewijs opbouwen tot schuurpapier P180 of Schuurpad Fine         | De ondergrond en intacte verflagen mechanisch schuren. Opbouwend tot schuurpapier P180                |
| Afwerking             |                                                                      |                                                                                                       |
| Eerste laag           | Kale delen gronden met Permacryl XR Primer                           | Kale delen gronden met Permacryl XR Primer                                                            |
| Licht opschuren       | Stapgewijs opbouwen tot P240 of schuurpad Fine                       | Stapgewijs opbouwen tot P180 of schuurpad Fine                                                        |
| Tweede laag           | Bijgewerkte delen overgronden met Permacryl XR Primer                | Het geheel voorlakken met Permacryl XR Semi Brillant                                                  |
| Licht opschuren       | Met schuurpad /vlies Extrafine of Veryfine                           | Met schuurpad /vlies Extrafine of Veryfine                                                            |
| Derde laag            | Het geheel aflakken met Permacryl XR Semi Brillant                   | Het geheel aflakken met Permacryl XR Semi Brillant                                                    |

## Voorzieningen en reparaties

Afdichten van naden en open verbindingen met kit  
 Openstaande houtverbindingen uittrezen. Naden gronden (met bijv. Permacryl XR Primer).  
 De naden afdichten met Meesterhand Glas- en afdichtkit en strak afwerken.

### Aansluitnaden kitten

Aansluitnaden en ontmoetingen kitten met Meesterhand Glas- en afdichtkit.

### Beglazing en kitvoegen

Slechte kitvoegen uitsnijden onder een hoek van 45°.

Gecorrodeerde metalen delen vervangen.

De ontstane V-groef reinigen.

Na drogen de sponning, goed afwaterend, afkitten met een glas- en afdichtkit en nat afmeten.

### Regelmatig reinigen en bijwerken

Het regelmatig reinigen van het schilderwerk en het bijwerken van (mechanische) beschadigingen aan de ondergrond of het verfsysteem heeft een positieve invloed op de conditie van het schilderwerk. Gebruik hiervoor een geschikt (niet alcohol houdend) reinigingsmiddel.



Situatie van het schilderwerk,  
afhankelijk van de bestaande situatie  
worden er twee verschillende  
systemen beschreven

### Toepassen van Permacryl XR Semi Brillant

PERMACRYL XR SEMI BRILLANT is geschikt voor de afwerking van houten ondergronden, PVC, beton en pleisterwerk en op gereinigde en geschuurde alkydhars- en watergedragen verflagen. Naast hout is de PERMACRYL XR SEMI BRILLANT ook toepasbaar als afwerklaag op metaal en kunststoffen mits voorzien van de juiste primer. Ideaal voor onderhoud-, renovatie- en nieuwbouw toepassing.

### Technische eigenschappen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Glans                      | : halfglans     |
| Aanbevolen droge laagdikte | : 30 micrometer |

### Verwerking van het product

#### Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.  
Het product niet verwerken bij een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Stofdroog        | : ca. 1 uur |
| Kleefvrij        | : ca. 2 uur |
| Overschilderbaar | : ca. 6 uur |

Theoretisch rendement  
12–14 m<sup>2</sup>/liter

Dit is een standaard werkschrijving voor toepassing van PERMACRYL XR SEMI BRILLANT op hout.

Zie voor aanvullende informatie het technisch documentatieblad

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**

  
**Trimetal®**

Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)



# verf.nl

Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)